



OLIVÉ

Idro-band OE

MEMBRANE AUTO-ADHESIVE A FROID POUR OUVRAGES ENTERRES

DESCRIPTION

Idro-Band OE est une membrane bitume auto adhésive imperméable autoprotégée avec un film Polyéthylène Haute Densité stratifié croisé, conçue pour assurer l'étanchéité des ouvrages enterrés dans le bâtiment.

APPLICATIONS

Idro-Band OE s'utilise pour :

- La protection des soubassements et étanchéité des murs.
- Etanchéité des voiles et dalles de couverture des tranchées couvertes.
- Imperméabilisation de tunnels, couvertures
- Protection sur systèmes isolants qui ne résistent pas au feu.



AVANTAGES

- Auto adhésif ; applicable à froid.
- Mise en œuvre simple, rapide et sûre ; par son repère de recouvrement.
- Adhérence parfaite aux supports et sur elle-même.
- Excellente barrière aux gaz Radon et Méthane.
- Excellente résistance mécanique à la lacération et la perforation.
- Epaisseur contrôlée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base		Mélange Bitumineux
Epaisseur	EN1849-1	1,5 mm
Adhérence Béton Prétraité	ASTM D1000	>250 N
Adhérence Acier	ASTM D1000	>250 N
Résistance à la Traction	EN 12311-1	215 N/50mm-long. et 220 N/50mm-trans.
Allongement à la rupture	EN 12311-1	324%-long. et 238%-trans.
Résistance au choc	EN 12691	Met.A 500mm – Met.B 1000mm
Résistance charge statique	EN 12730	Met.A 10kg – Met.B 15kg
Résistance déchirure	EN 12310-1	Long. 125N – trans. 65N
Classification d'inflammabilité	DIN 4102	B2
Réaction au feu	EN 13501-1	E
Imperméable	EN 1928	≥60 Kpa
Coef. transmission vapeur d'eau	EN 1931	90000μ
Absorption d'eau	ASTM D 570	0,09%
Essai Hydrostatique	DIN 52123	>6 bar (24h)
Perméabilité au Gaz Radon	SP Swedish NT&RI	$5.7 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$
Perméabilité au Gaz Méthane	CSI Method	<5 cc/m ² x 24h/atm
Température d'application		+5°C à +45°C
Température de service		-40°C à +80°C

NORMES

Idro-Band OE bénéficie d'une Fiche de conformité



CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Idro-Band OE est fourni en rouleau de 1mx20m.





Idro-Band OE conservé au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre +5 °C et +40 °C. Ne craint pas le gel.

MISE EN OEUVRE

Idro-Band OE doit être posées sur des surfaces sèches, propres, lisses et non friables. Dans le cas d'une surface poreuse, appliquer au préalable une couche de Primaire B, la consommation sera de 250gr/m². Il est conseillé d'utiliser notre primaire et indispensable de respecter scrupuleusement la méthode d'application afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la membrane.

Pour un résultat optimal, il est conseillé de commencer l'application au point le plus bas et de remonter progressivement en veillant à ne pas créer de superpositions qui seraient en contre-pente. Les toiles de la membrane doivent être superposés sur les cotés d'au moins 6 à 8 cm et aux extrémités d'au moins 15 cm. Une fois posée, la membrane doit être pressée et marouflée en faisant particulièrement attention aux détails tels que les angles, les bords, les raccords et les superpositions.

Idro-Band OE n'est pas conçu pour supporter la circulation piétonne et routière.

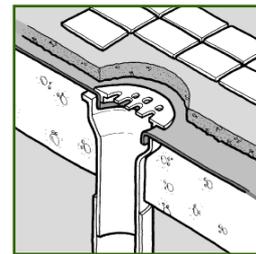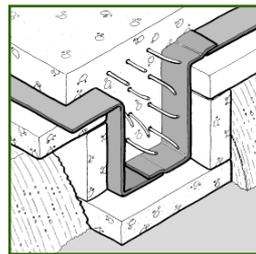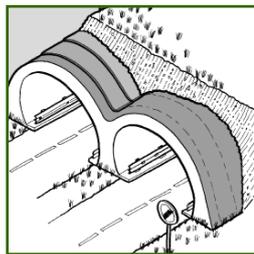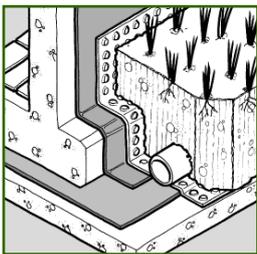

Fiche technique
Gamme : Idro-band
Produit : OE
N° JMC 08-09
Version Française



France

Filiale de Grupo OLIVÉ

Acti'Centre Bat.4 & 6 – 62 rue de Cannes

F-59000 LILLE

Tel : + 33 (0)3 20 38 25 54

Fax : + 33 (0)3 20 38 29 67



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

www.olivequimica.com